

Produkt

Anwendung

- Pulverbeschichtungssystem für den Außeneinsatz*
 z.B. Stadtmobiliar, Zaunanlagen, Metallfassaden, Parkscheinautomaten, Aluminiumfelgen usw.

Eigenschaften

- auf Polyurethanbasis
- **Spezialentwicklung mit sehr guten ANTI-GRAFFITI Eigenschaften**
- sehr gute Farbtonstabilität bei unterschiedlichen Einbrenntemperaturen
- exzellente Kratzfestigkeit und Oberflächenhärte
- gute Chemikalien- und Lösemittelbeständigkeit
- gute mechanische Beständigkeit
- guter Verlauf

Details

• Farbton	farblos
• Oberfläche	glatt
• Glanzgrad	hochglänzend > 90 E (60° Winkel)
• Dichte	ca. 1,17 g/ml
• Theoretische Ergiebigkeit	14 - 15 m ² /kg (bei 60 µm Schichtdicke)

Lagerung

- 12 Monate bei trockener, kühler Lagerung bis max. +25°C

Verarbeitung

Untergründe

Vorbehandelte Teile aus Aluminium, Stahl und verzinktem Stahl

Vorbereitung / Vorbehandlung

- Fette, Öle, Zunder und Oxidationsprodukte müssen vor der Beschichtung von der Oberfläche entfernt werden.

Aluminium	Chromatierung, chromfreie Vorbehandlung, Voranodisation
Stahl	strahlen, Eisenphosphatierung, Zinkphosphatierung
verzinkter Stahl	sweepen, Chromatierung, chromfreie Vorbehandlung, Zinkphosphatierung

Die Eignung der Vorbehandlung für die jeweilige Kundenanforderung ist durch den Verarbeiter im Vorfeld zu prüfen.

Applikation


- elektrostatisch und tribo

Schichtdicke ISO 2360

- 60 - 100 µm (abhängig von der Anwendung)

Objekttemperatur

- 15 Min - 180°C (● empfohlen)

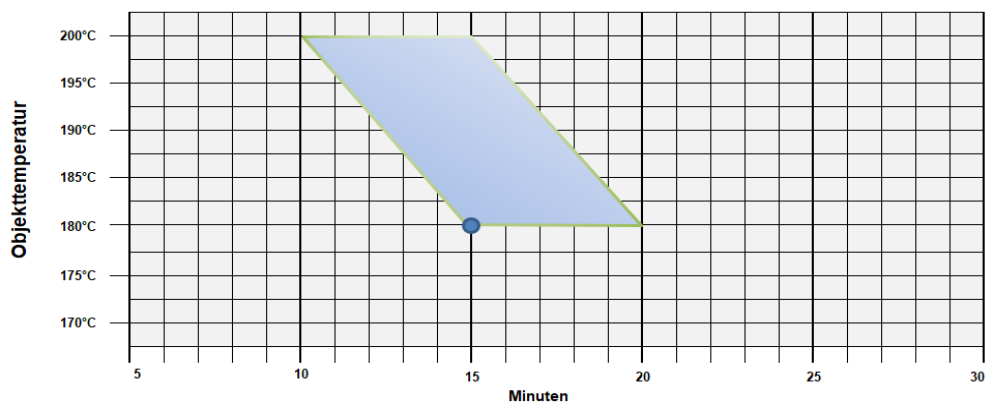

Überlackierbarkeit

- das Produkt kann aufgrund der Anti-Graffiti-Eigenschaften **NICHT** überlackiert werden

Prüfergebnisse		
geprüftes Substrat	• Aluminiumblech 0,8 mm, vorbehandelt nach GSB/QUALICOAT, Schichtdicke 60 µm	
Physikalisch/Mechanisch	• Gitterschnittprüfung DIN EN ISO 2409	Gt 0
	• Dornbiegeversuch DIN EN ISO 1519	5 mm keine Risse
	• Kugelschlagprüfung ASTM D2794	≥ 20 inchnp. keine Risse auf beiden Seiten
	• Erichsentiefung DIN EN ISO 1520	≥ 6 mm
	• Buchholzhärte DIN EN ISO 2815	mindestens 80
Anti-Graffiti Beständigkeit	• Wachsstift	Reinigung mit Stofftuch
	• Schuhcreme	Reinigung mit Stofftuch
	• Filzschreiber (wasserlöslich)	Reinigung mit Stofftuch
	• Filzschreiber (lösemittelhaltig)	Reinigung mit Alkohol
	• Sprühlack (lösemittelhaltig) gem. ASTM D6578	Reinigung mit Alkohol
Prüfzertifikate	• auf Anfrage	

Hinweise

Arbeits-/Gesundheits-
u. Umweltschutz

- Bitte beachten Sie die Angaben des entsprechenden Sicherheitsdatenblattes

Dieses Technische Merkblatt basiert auf unserem aktuellen Kenntnisstand. Es stellt keine Produktspezifikation dar.
 Das Technische Merkblatt dient zur unverbindlichen Information und entbindet nicht davon, unsere Produkte hinsichtlich ihrer Eignung für die beabsichtigten Einsatzzwecke im Vorfeld zu testen. CENARIS behält sich das Recht vor, Änderungen ohne Benachrichtigung vorzunehmen.
 Daher ist lediglich die aktuelle Fassung eines technischen Merkblattes gültig. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte.
Die aktuellen technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter www.cenaris.com/downloads

* nur bei Überbeschichtung (farblos ohne vorherige Deckbeschichtung nicht im Außenbereich einsetzbar)